

產品簡介

MXBON® 22443M 為一款低氣味，光固化之瞬間接著劑，專門用於需要快速接著、填縫及表面固化之應用。其特殊的配方，在紫外光/可見光，及無光線下皆可快速固化，造就其獨一無二的特性。

產品特性

系統	氰基丙烯酸酯/紫外光/可見光
化學成分	2-甲氧基乙基 2-氰基丙烯酸酯及光起始劑
固化前外觀	淡黃色透明液體
組成	單劑型，不需混合
黏度	中黏度
固化機制	紫外光固化
二級固化機制	濕氣固化

ISO-10993

MXBON® 22443M 已通過 ISO 10993 生物相容性測試，適用於醫療器械行業的產品上。

未固化時之特性

	典型數值
比重 (25 °C 時) g/cm ³	1.13
黏度 (25 °C 時) mPa·s	150 - 300

固化後性能

表乾時間

表乾時間為達到膠水表面不沾黏的時間

紫外光/可見光光源:

Electrodeless, V bulb:

70 mW/cm², measured @ 365 nm: < 10 s.

Electrodeless, H bulb:

30 mW/cm², measured @ 365 nm: < 10 s.

100 mW/cm², measured @ 365 nm: < 10 s.

可見光光源:

Blue light laser:

70 mW/cm², measured @ 445 nm: < 10 s.

固化速率vs.不同試材 (非紫外光/可見光固化)

固化速率與試材有關。下表呈現室溫，於非紫外光/可見光之條件下，不同材質達到初期固化的時間。意即在固化面積 250 mm² 下，可承重 3 公斤達 10 秒之所需時間。

	Fixture Time (seconds)
ABS	15
Acrylic	90
Polycarbonate	40
PVC	150

剪切強度

剪切強度與試材有關。下表呈現點膠後，分別於(1)無燈暗房 24 小時(2)紫外光/可見光照射 10 秒之條件下，依據 ISO 4587 規範測得之剪切強度。

	Strength (N/mm ²)	Strength (N/mm ²)
--	-------------------------------	-------------------------------


	After 24 h RT Non-UV/Vis cure	After 10 s curing with UV/Vis light
ABS	12.7*	7.3*
Acrylic	6.6*	8.3*
Polycarbonate	11.9*	6.2*
PVC	6.5*	3.6

* 試材破裂

耐環境性能

熱老化強度

於顯示的溫度老化後在常溫下測試

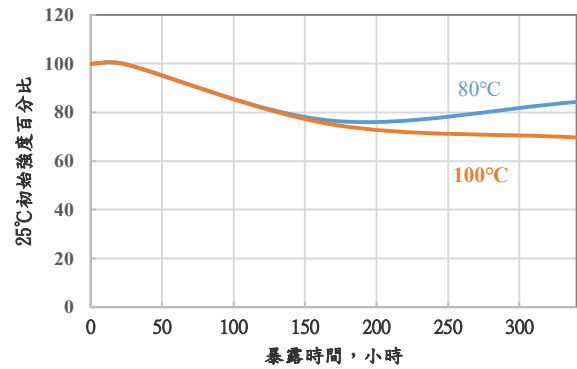

抗化學/溶劑性能

於顯示的環境下老化後在 25°C 之條件下測試

環境	溫度, °C	初始強度百分比		
		100小時	500小時	1000小時
水	25	85	83	76
乙醇	25	97	89	86
異丙醇	25	103	106	109
抗凍劑	25	102	95	98
無鉛汽油	25	98	99	96
機油	25	102	95	98
98%相對溼度	40	88	77	68

抗化學/溶劑性能

於顯示的環境下老化後在 25°C 之條件下測試

剪切強度, ISO 4587/ASTM D1002/JIS K6850
PC (聚碳酸酯)

環境	溫度, °C	初始強度百分比		
		100小時	500小時	1000小時
空氣	25	101*	99*	102*
98%相對溼度	40	98*	92*	81

* 基材破裂

一般資訊

此產品不適用於純氧及富含氧的環境，且不能使用在含氯或強烈易氧化的材質。安全使用資訊請參照物質安全資料表。在接著前如以液體清潔物件表面，請特別注意膠水與清潔用水之相容性，在某些狀況下這些溶液會影響膠水的固化及表現。

使用說明

- 1) 此產品對光極度敏感。儲存及使用時，須盡可能避免暴露於太陽光、紫外光及任何人造光源。
- 2) 為達最佳性能，接著表面須盡可能清潔及去除油污。

台灣

+886-5-2203715

中國

+86-20-3921-8900

英國

+44(0)1536-264222

印度

+91-83800-71214

泰國

+66-2-1706998

需當地銷售與技術支持可以訪問下列網址: www.mxbon.com



- 3) 接著間隙小於0.05 mm可達良好特性。
- 4) 溢出之多餘膠水，可以硝基甲烷或丙酮去除。

單位換算

$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
 $\text{kV/mm} \times 25.4 = \text{V/mil}$
 $\text{mm} / 25.4 = \text{in}$
 $\mu\text{m} / 25.4 = \text{mil}$
 $\text{N} \times 0.225 = \text{lb}$
 $\text{N/mm} \times 5.71 = \text{lb/in}$
 $\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 8.851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
 $\text{N}\cdot\text{mm} \times 0.142 = \text{oz}\cdot\text{in}$
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$

儲存及使用預防措施

此產品除非有特別的標明，否則應適當儲放於未開封的容器中，保存於 2 °C - 8 °C 的乾爽環境中。為避免污染未使用過的產品，請勿將任何產品再倒回其原來容器之中。避免與日光接觸。在最佳儲存條件下，保存期限為自製造日期起算 12 個月。

1. 避免接觸皮膚及眼睛
2. 若接觸到皮膚，以溫水和肥皂沖洗。
3. 若接觸到眼睛，保持眼睛睜開，以緩和流動的溫水充分沖洗。立即就醫。
4. 放置在孩童無法接觸處。

Note:

此資料上的數據為代表性的數據與範圍，數據是依據實際測量資料且定期檢測而得來。北回化學(股)公司無法對任何非經由北回化學(股)公司認可的人士及測試方法所得到的數據負責。因應條件的不同，以上陳述必須根據使用者實際情況調整，北回化學(股)公司無法為個別情況負責，包括任何形式的收益損失。

台灣

+886-5-2203715

中國

+86-20-3921-8900

英國

+44(0)1536-264222

印度

+91-83800-71214

泰國

+66-2-1706998

需當地銷售與技術支持可以訪問下列網址：www.mxbon.com

Adhesives Expert